

检验报告编号: 2023W0395



210004349227



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1333

检验报告

Test Report

产品名称 浸渍胶膜纸饰面刨花板

委托单位/委托人 万华禾香板业有限责任公司

检验类别 委托检验



中国林业科学研究院木材工业研究所
Research Institute of Wood Industry, Chinese Academy of Forestry
国家人造板与木竹制品质量检验检测中心
National Center of Inspection and Testing for Wood-based Panels and Wood-Bamboo Products
中国林业科学研究院人造板及木材检验实验室
Inspection laboratory for Wood-based Panels and Timber, Chinese Academy of Forestry


注意事项

- 1、报告无检验单位公章、骑缝章无效。
- 2、复制报告无效。
- 3、报告无编写/主检、审核、批准人签字无效。
- 4、报告缺页、涂改无效。
- 5、委托检验仅对来样负责。
- 6、受检单位对检验报告若有异议，请于接到报告后十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。



NOTICE

1. The test report is invalid without official stamp and paging seal of the inspection authority.
2. The test report is invalid with a copy one.
3. The test report is invalid without the corresponding signatures.
4. The test report is invalid if altered.
5. The test results in this report are relevant only to the sample(s) tested.
6. Objections to this test report must be submitted to the inspection authority within 15 days, no acceptance if the time limit is exceeded.

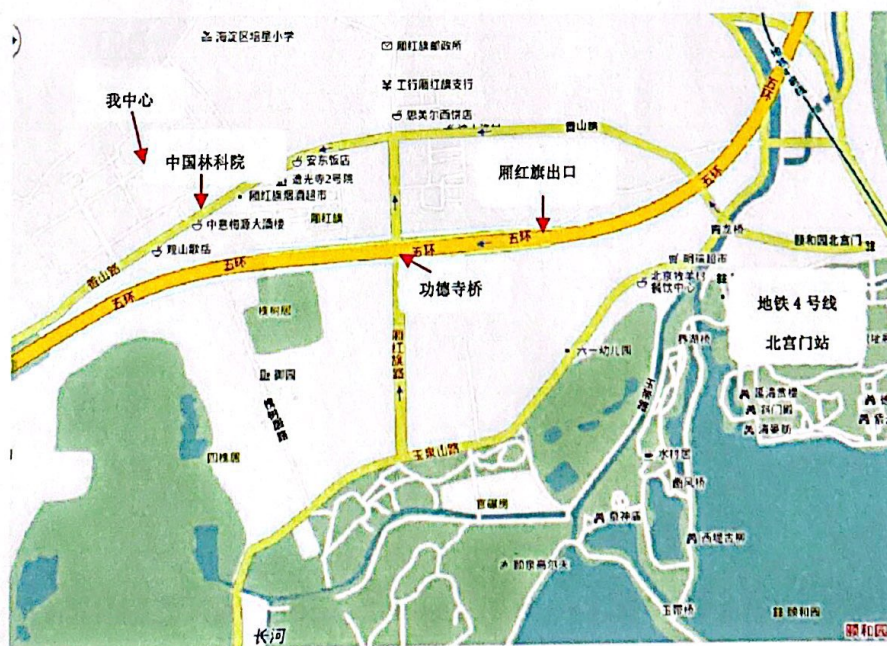

地址/ Address: 北京市海淀区香山路中国林业科学研究院木材工业研究所
Research Institute of Wood Industry, Chinese Academy of Forestry, Xiangshan
Road, Haidian District, Beijing 100091, P.R. China.

邮编/Post Code: 100091

电子邮箱/E-mail: renzaoban127@126.com

电话/Tel: 010-62888473 010-62888332

网址/Web: <http://www.rzbz.criwi.caf.ac.cn/>

中国林业科学研究院木材工业研究所
国家人造板与木竹制品质量检验检测中心
中国林业科学研究院人造板及木材检验实验室

检验报告

No. 2023W0395

共 3 页 第 1 页

委托单位/委托人	万华禾香板业有限责任公司		
生产/经营单位	荆门万华生态装饰材料有限公司		
产品名称	浸渍胶膜纸饰面刨花板	商 标	禾香®板
规 格	2440mm×1220mm×18mm	检验类别	委托检验
等 级	E ₀ 级	送 样 者	牟小林
产品型号/类型	P2	到样日期	2023-02-24
样品数量	600mm×600mm×18mm 5块	生产日期/批号	2023-02-21
产品构成	胶种: MDI		
检验时间	2023-02-24 ~ 2023-03-21		
检验依据和 检验项目	GB/T 15102-2017: 静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、 2h吸水厚度膨胀率、含水率、密度、板内密度偏差、 握螺钉力、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、 表面耐龟裂 GB/T 39600-2021: 甲醛释放量		
检验结论	见本报告第2、3页。  检验单位(公章): 签发日期: 2023-03-22		
备 注	1. 送检样品生产/经营单位和产品原始信息由委托单位/委托人提供; 2. 本报告仅对送检样品负责。		

批准:

审核:

编写:

中国林业科学研究院木材工业研究所
国家人造板与木竹制品质量检验检测中心
中国林业科学研究院人造板及木材检验实验室

检验报告

No. 2023W0395

共 3 页 第 2 页

委托单位/委托人	万华禾香板业有限责任公司			
生产/经营单位	荆门万华生态装饰材料有限公司			
检验项目	单位	标准规定值	检验结果	判定结果
静曲强度	MPa	≥ 11.0	17.9	合格
弹性模量	MPa	≥ 1600	3290	合格
内结合强度	MPa	≥ 0.35	0.70	合格
表面胶合强度	MPa	≥ 0.60	1.36	合格
2h吸水厚度膨胀率	%	≤ 8.0	0	合格
含水率	%	3.0~13.0	4.7	合格
密度	g/cm ³	0.60~0.90	0.68	合格
板内密度偏差	%	—	0, 0	—
握螺钉力	N	板面 ≥ 900 板边 ≥ 600	板面: 1440 板边: 1000	合格
表面耐划痕	—	$\geq 1.5N$ 表面无大于90%的连续划痕	1.5N表面无大于90%的连续划痕	合格
表面耐磨 (图案纹)	—	磨耗值: ≤ 80 mg/100r 表面情况: 磨100r后应保留50%以上花纹	磨耗值: 58 mg/100r 表面情况: 磨100r后保留50%花纹	合格

编写:

审核:

批准:



中国林业科学研究院木材工业研究所
国家人造板与木竹制品质量检验检测中心
中国林业科学研究院人造板及木材检验实验室

检 验 报 告

No. 2023W0395

共 3 页 第 3 页

委托单位/委托人	万华禾香板业有限责任公司			
生产/经营单位	荆门万华生态装饰材料有限公司			
检验项目	单位	标准规定值	检验结果	判定结果
表面耐污染腐蚀 (图案纹)	—	达到5级以上	5级	合格
表面耐龟裂	—	达到4级以上	5级	合格
甲醛释放量	mg/m ³	≤0.025	0.006	合格
(以下空白)				
备 注	—			

编写:

审核:

批准:

